

製品仕様書

平成 22 年 1 月 5 日 現在

フオグラス C-001A

〒 103-0004



東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F


TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 有害な紫外線を 99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
(JIS A5759 の飛散防止性能は満たしません。)
- 高透明インクジェットメディアとして印刷に対応しています。
(事前に必ず対応機種をご確認ください。印刷後は必ずラミネート加工してからご使用ください。)
- 外貼り可能です。目安として通常の用法による使用の場合 3~5 年程度です。当社推奨ラミネート MMA-50G01 をご使用ください。(但し、当社において耐用期間として保証するものではありません。)

■ 製品仕様・構造

規格サイズ：1250 mm幅×20m

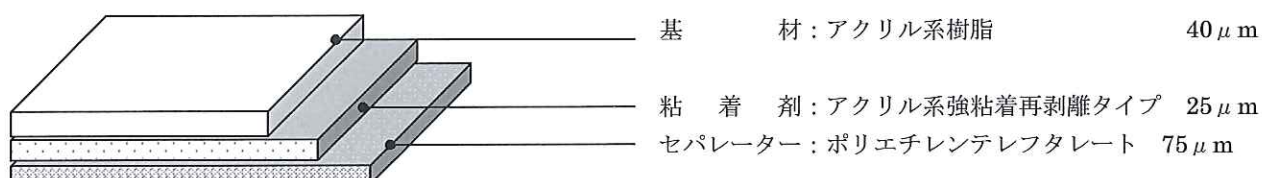

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
引張強度	N/25 mm	28~29	
伸 度	%	173~177	
粘着力：対ガラス	N/25 mm	12.7	貼付 24 時間後
粘着力：対 SUS304 板	N/25 mm	17.8	貼付 24 時間後
保持力	mm	0	40℃環境下 9.8N 荷重 50000 秒
ボールタック	No.	4~7	J.DOW 法

※ JIS Z 0237 2000 に基づく方法により測定

■ 耐候性

加熱寸法変化率	-0.4~-0.5%	貼付 24 時間後 80℃で 48 時間加熱後常温放置
耐熱老化性	若干黄変あり	貼付 24 時間後 80℃ 168 時間
湿潤老化性	外観変化なし	貼付 24 時間後 50℃ 95%RH に 1 週間
サーマルショック	外観変化なし	貼付 24 時間後 70℃1 時間→室温 30 分→-20℃1 時間
耐候促進試験	異常なし	サンシャインウエザオメーター 3000 時間
屋外曝露試験	実施中	千葉県館山市

■ 光学特性

品番	日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	紫外線透過率
C-001A	84.2%	10.6%	5.2%	90.1%	<1%
FT3	86.6%	8.6%	4.7%	90.1%	68.8%

※ JIS A5759 に基づく方法により測定 FT3 フロートガラス 3 mm

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。