

製品仕様書

平成 26 年 2 月 4 日 現在

フログラス C-25/C-45

〒 103-0004




東京都中央区東日本橋2-1-6 岩田屋ビル4F
TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 貼るだけでスリガラス調になる装飾用シートです。
- インクジェットメディアとして印刷にも対応しています。(事前に必ず対応機種をご確認ください。)
- 外貼り可能です。目安として通常の用法による使用の場合 1～3 年程度です。
(但し、当社において耐用期間として保証するものではありません。)

■ 製品仕様・構造

規格サイズ：1010 mm幅×20m

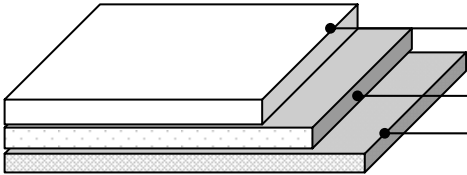

基 材：塩化ビニル系樹脂 100 μ m
粘 着 剤：アクリル系強粘再剥離タイプ 25 μ m
セパレーター：両面 PE ラミネート紙 160 μ m

■ 物理特性

	単位	測定値	備考
引張強度	N/25 mm	73.8～93.8	
伸 度	%	150～200	
粘着力：対ガラス	N/25 mm	17.2～20.7	貼付 24 時間後
粘着力：対 SUS304 板	N/25 mm	17.0～20.5	貼付 24 時間後
保持力	(mm)	0.2	40℃環境下 9.8N 荷重
ボールタック	No.	12～14	J.DOW 法

※ JIS Z 0237 2000 に基づく方法により測定

■ 耐候性

加熱寸法変化率	0～-0.1%	貼付 24 時間後 80℃で 48 時間加熱後常温放置
耐熱老化性	異常なし	貼付 24 時間後 80℃ 168 時間
湿潤老化性	異常なし	貼付 24 時間後 50℃ 95%RH に 1 週間
サーマルショック	異常なし	貼付 24 時間後 70℃1 時間→室温 30 分→-20℃1 時間
耐候促進試験	異常なし	サンシャインウエザオメーター 400 時間
屋外曝露試験	1～3 年	静岡県久能山

■ 光学特性

品番	日射透過率	日射吸収率	日射反射率	可視光線透過率	紫外線透過率	熱貫流率	遮蔽係数
C-25	85%	7%	8%	91%	<1%	-	-
C-45	83%	8%	9%	89%	<1%	-	-

※ JIS A5759 に基づく方法により測定

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。